



In vivo evaluation of physiological efficacy of insulin-loaded nanoliposomes prepared for oral delivery

Amir Gharib ^{1*}, Zohreh Faezizadeh ^{1,2}

1. Dept. Laboratory Sciences, Islamic Azad University, Branch of Brojerd, Brojerd, Iran

2. Dept. Clinical Biochemistry, School of Medical Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

Received: 15 Jun 2010

Accepted: 24 Nov 2010

Abstract

Introduction: Oral delivery is the most favorable route for insulin administration. The aim of this study was to generate new chitosan coated insulin nanoliposomes and then to assess the physiological efficacy of these nanoliposomes after oral administration in diabetic rabbits.

Methods: Nanoliposomes with negative surface charge encapsulating insulin were prepared by reverse phase evaporation method. To prepare nanoliposomes, lecithin, cholesterol, acetyl-diphosphate and β -cyclodextrin were used. Then, nanoliposomes were coated by means of incubation with the chitosan solution. The encapsulation efficiency of prepared nanoliposomes was measured by spectrophotometry technique after dissolution of the nanoparticles. The hypoglycemic efficacy of chitosan-coated insulin nanoliposomes were investigated by monitoring the blood glucose level after oral administration to diabetic rabbits.

Results: Insulin entrapment efficacy for preparation of new formulated nanoliposomes 79 ± 0.16 were significantly higher than other formulations ($p < 0.05$). The *in vivo* results clearly indicated that the insulin-loaded nanoliposomes could effectively reduce the blood glucose level in diabetic rabbits from 250 ± 0.75 mg/dl to 125 ± 0.98 mg/dl after 4 hours.

Conclusion: The results clearly suggest that nanoliposomes may be considered as a good tool for oral insulin delivery.

Key words: chitosan, insulin, nanoliposome, entrapment efficacy

* Corresponding author e-mail: amirgharib@gmail.com

Available online at: www.phypha.ir/ppj



بررسی کارایی فیزیولوژیکی نانولیپوزوم های انسولین خوراکی تهیه شده در *in vivo* شرایط

امیر قریب^{۱*}، زهره فائزی زاده^{۱,۲}

۱. گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد

۲. گروه بیوشیمی بالینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

پذیرش: ۳ آذر ۸۹

دریافت: ۲۵ خرداد ۸۹

چکیده

مقدمه: مصرف انسولین از طریق دهان بهترین روش مطلوب برای تجویز انسولین می باشد. هدف از این مطالعه تهیه نانولیپوزومهای انسولین پوشش دار شده با ماده کیتوزان با فرمولاسیونی جدید بود و سپس کارایی فیزیولوژیکی انسولین محصور در نانولیپوزومها پس از تجویز خوراکی آن به خرگوشهای دیابتی شده تعیین گردید.

روش ها: محلول نانولیپوزومهای حاوی انسولین با بار سطحی منفی به روش تبخیر فاز معکوس با استفاده از موادی نظیر لسیتین، کلسترول، ستیل دی فسفات و بتا سیکلو دکستربین با فرمولاسیون های متفاوت تهیه گردید و سطح خارجی نانولیپوزومها با کیتوزان پوشش دار شد. سپس ضریب محصور کنندگی نانولیپوزوم های تهیه شده پس از تخریب غشاء نانولیپوزوم ها به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری گردید. در نهایت توانایی نانولیپوزومهای تهیه شده حاوی انسولین در کاهش گلوكز خون خرگوشهای مبتلا به دیابت بعد از تجویز خوراکی آن مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها: تحقیقات نشان داد که ضریب محصور شوندگی انسولین در نانولیپوزوم های تهیه شده با فرمولاسیون جدید به طور قابل توجه نسبت به سایر فرمولاسیون های دیگر بیشتر بود و معادل 79 ± 16 می باشد. مطالعات *in vivo* به طور دقیق نمایانگر این بود که نانولیپوزومهای تهیه شده حاوی انسولین می تواند به طور مؤثر در مدت زمان ۴ ساعت گلوكز خون را در خرگوشهای دیابتی مورد آزمایش از $77 \pm 25 \text{ میلی گرم بر دسی لیتر}$ به $98 \pm 125 \text{ میلی گرم بر دسی لیتر}$ کاهش دهد.

نتیجه گیری: یافته های این تحقیق به صورت واضح نشان داد که به عنوان یک گزینه جدید انسولین خوراکی تهیه شده از کارایی لازم برخوردار است.

واژه های کلیدی: کیتوزان، انسولین، نانولیپوزوم، ضریب محصور شوندگی

مقدمه

راه مصرف خوراکی پیتیدها و پروتئین هایی نظیر انسولین وجود دارد و وجود آنزیم های مختلف پروتئاز در دستگاه گوارش می باشد که به سرعت ترکیبات مذکور را مورد تجزیه قرار می دهند. همچنین اتصالات بین سلول های اپی تلیال مخاط روده یک سد مکانیکی را در مقابل جذب پروتئین ها ایجاد می نماید. جهت تهیه انسولین خوراکی باید دو مانع مذکور از پیش رو برداشته شوند [۱۷]. در این مورد تاکنون تحقیقات بسیار وسیعی انجام گردیده است. مثلاً برای از بین بردن مانع اول تاکنون روش های مختلفی نظیر محصور نمودن انسولین

امروزه با توجه به تمام پیشرفت هایی که در علم دارو رسانی به عمل آمده است هنوز بشر نتوانسته است در مورد سیستم انتقالی غیرترزیقی برای هورمون انسولین به یک روش قطعی و کامل دست یابد [۱]. از مهمترین مشکلاتی که بر سر

amirgharib@gmail.com
www.phypha.ir/ppj

* نویسنده مسئول مکاتبات:
وبگاه مجله:

گردیده تعداد مولکول های کیتوزان موجود در سطح خارجی نانولیپوزومهای حاوی انسولین رابطه مستقیم با مقدار جذب انسولین از طریق روده و نیز مقاومت آن در برابر هیدرولیز اسیدی و آنزیمی دارد [۱۳]. همچنین در این فرمولاسیون بتا سیکلودکستربن با مولاریته مشخص همراه با انسولین در نانولیپوزوم ها محصور گردید و تاثیر آن در پایداری و ضریب محصور شوندگی انسولین مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت تاثیر انسولین خوارکی تهیه شده در کاهش گلوکز سرم خون خرگوشهای مدل مبتلا شده به دیابت، تحت شرایط *in vivo* مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

برخی از مواد مصرفی نظیر انسولین انسانی (Art number: I0259)، کلسترول، کلات سدیم، لسیتین سویا، کیتوزان (با وزن مولکولی ۱۰۰۰ کیلو دالتون) و ستیل دی فسفات از شرکت سیگما تهیه گردیدند. در این تحقیق از دستگاه های مختلفی نظیر روتاری اوپوراتور (شرکت هایدولف، مدل ZQF-۸۵)، حمام اولتراسونیک (شرکت باندلین، مدل ۱۲۵)، پمپ خلاء (شرکت امرسون، مدل ۰۲۰۵)، اسپکتروفوتومتر مرئی- ماوراء بنفش (شرکت شیمیدزو، مدل ۲۲۰۰)، دستگاه اولترافیلتراسیون (شرکت میلی پور، مدل G-۲۰۰) و pH متر (شرکت تولدو متلر، مدل ۳۳۰) استفاده شد. روش تهیه محلول نانولیپوزوم های حاوی انسولین: جهت تهیه نانولیپوزوم های حاوی انسولین از روش Wu و همکارانش استفاده گردید [۲۱]، با این تفاوت که در فرمولاسیون جدید از دو ماده ستیل دی فسفات و بتا سیکلودکستربن نیز استفاده شد. در این روش ابتدا لسیتین سویا، کلسترول و ستیل دی فسفات به ترتیب با نسبت های مولاریته (۱:۱:۴) شامل ۰/۰۳۰ گرم لسیتین سویا، ۰/۰۳۷ گرم کلسترول و ۵۴/۷ میلی گرم ستیل دی فسفات در ۱۰ میلی لیتر اتر حل شد و محلول مذکور به یک ظرف پلاستیکی استریل درپوش دار منتقل گردید. سپس در یک لوله آزمایش ۵۰ میلی گرم انسولین و ۱ میلی گرم ماده بتا سیکلودکستربن در ۳ میلی لیتر بافر فسفات سالین (۱/۵ مولار با pH معادل ۷/۴) حل گردید و محلول ایجاد شده نیز به ظرف بالا منتقل شد. در مرحله بعد محلول مذکور به مدت ۱۰

در حاملین دارویی بویژه نانوپارتیکلها بکار گرفته شده است [۷]. از جمله نانوپارتیکلها می توان به نانولیپوزومها، نانوسفرها و نانوکپسولها ها اشاره نمود [۶]. نانولیپوزومها قادرند داروهای آب دوست نظری پیتیدها و پروتئینها را در خود محصور نمایند و از مهمترین ویژگی آنها این است که تجزیه پذیر بوده در محیط های زنده سمیت ایجاد نمی نمایند، همچنین نانولیپوزومها قادرند ترکیبات محصور در خود را از حملات آنزیمی و تشخیص توسط سیستم ایمنی در امان دارند [۱۴]. تحقیقات نشان می دهد که محصور شدن انسولین در نانولیپوزومها با کمتر شدن اثرات تخریبی آنزیم های گوارشی بر روی این هورمون و نیز جذب بیشتر آن در روده همراه است [۲۰]. امروزه در این موارد جهت تقویت و کارایی بیشتر نانولیپوزومهای حاوی انسولین علاوه بر استفاده از فرمولاسیون های جدید در تهیه، سطح آنها را نیز با پلی مرهای مختلفی پوشش دار می نمایند [۱۷]. بهترین پلیمر شناخته شده در این مورد ماده ای به نام کیتوزان (chitosan) می باشد. این ماده غیر سمتی پلیمری از قند N-استیل، بتا-D- گلوکز آمین است و از دی آسیلاسیون کیتین حاصل می گردد و بعلت وجود گروه آمین در محیط اسیدی معده بسیار پایدار می باشد [۱۲]. بنابراین وجود پلیمری از این ماده در اطراف نانولیپوزوم ها حاوی انسولین مانع از دسترسی آنزیم های گوارشی معده و سایر قسمت های دستگاه گوارش به مولکولهای انسولین شده و در نتیجه مولکول های انسولین از تخریب در امان می مانند [۳]. از طرف دیگر جهت از بین بردن مانع دوم می توان از موادی نظیر سالیسیلاتها، کلات سدیم و ماده بتا سیکلودکستربن در فرمولاسیون تهیه انسولین خوارکی استفاده نمود. این مواد باعث می گردد که سیالیت لیپیدهای غشاء سلولهای مخاطی روده افزایش یافته و در نتیجه نفوذپذیری آنها افزایش یابد [۱۶]. در این کار تحقیقاتی با استفاده از فرمولاسیونی جدید شکل تازه ای از انسولین خوارکی تهیه شد. در فرمولاسیون مذکور برای اولین بار از ستیل دی فسفات (به عنوان ماده ایجادکننده بار سطحی منفی در نانولیپوزومها) استفاده گردید با این فرض که چون مولکولهای کیتوزان بار مثبت دارند تعداد بیشتری از این مولکولهای به سطح نانولیپوزوم ها متصل می گردد و در نتیجه کارایی و عملکرد فرم جدید انسولین خوارکی تهیه شده در مقایسه با انواع قبلی بهتر خواهد بود، زیرا همانطور که مشخص

۷/۴) و ۱ میلی لیتر کلروفرم اضافه شد. محلول های مذکور باعث انحلال غشاء نانولیپوزوم ها و آزاد سازی انسولین محصور در آنها گردید. سپس با استفاده از روش لوری (معرف فولین سیوکالتو) مقدار انسولین موجود در محلول مذکور اندازه گیری شد. در نهایت با استفاده از معادله زیر درصد کارایی محصور سازی نانولیپوزوم های تهیه شده محاسبه گردید:

$$\frac{\text{مقدار انسولین محصور در یک میلی لیتر محلول حاوی نانولیپوزومها}}{\text{مقدار انسولین اولیه مصرفی جهت تهیه یک میلی لیتر محلول حاوی نانولیپوزومها}} \times 100 = \frac{\text{درصد کارایی محصورسازی نانولیپوزومها}}{\text{لیپوزومهای حاوی انسولین}}$$

روش مطالعات *in vivo*: جهت بررسی کارایی انسولین خوراکی تهیه شده در مقایسه با فرم آزاد آن (به دو حالت خوراکی و تزریقی) تحت شرایط *in vivo* از روش Graf و همکارانش استفاده شد [۷]. بدین صورت که ۳۰ خرگوش سفید آزمایشگاهی با وزن ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۶ گروه ۵ تایی قرار گرفته باشند. این گروهها عبارت بودند از: الف- گروه شاهد، ب- گروه دیابتی بدون مداوا، ج- گروه دیابتی تحت مداوای یک که در آزمایش انسولین محصور در نانولیپوزومها (انسولین خوراکی) را از طریق دهان دریافت نمودند، د- گروه دیابتی تحت مداوای دو که در آزمایش انسولین را به فرم آزاد بصورت خوراکی دریافت کردند، ه- گروه دیابتی تحت مداوای سه که در این تحقیق از طریق دهان نانولیپوزومهای فاقد انسولین دریافت نمودند، و- گروه دیابتی تحت مداوای چهار که از طریق تزریق داخل صفاقی انسولین به فرم آزاد دریافت داشتند. پس از القاء دیابت در گروههای دیابتی و اعمال درمان در گروههای مذکور مقدار گلوكز سرمه خون حیوانات مورد مطالعه در مدت زمانهای معین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تغییرات گلوكز سرمه خون در تمام گروهها به طور کامل مقایسه شد.

روش القاء دیابت شیرین: جهت القاء دیابت شیرین در خرگوشهای مورد مطالعه از روش Kedar و همکارانش استفاده گردید [۹]. در این روش محلول ۶۵ میلی گرم در میلی لیتر استرپتوزوتونسین (تهیه شده با بافر سیترات ۵۰ میلی مولار با pH ۴/۵)، با دوز ۶۵ میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن حیوانات مذکور، در یک دوز به صورت داخل وریدی تزریق گردید. بعد از یک هفته دیابتی شدن حیوانات مدل با آزمایشها مختلف (مانند اندازه گیری گلوكز سرمه خون ناشتا،

دقیقه در حمام اولتراسونیک تحت تأثیر امواج فرراصوت 14^{MHz} قرار داده شد. در این حالت دو فاز مذکور کاملاً مخلوط شده و یک امولسیون خاص از آن تشکیل گردید که تا مدت ۳۰ دقیقه پایدار بود. این محلول به دستگاه روتاری اوپوراتور منتقل گردید و تحت فشار کم (ناشی از اتصال پمپ خلاء به دستگاه مذکور) در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد با چرخش ۵۰ دور در دقیقه تبخیر شد و بدین صورت سوسپانسیون یکنواخت نانولیپوزوم ها در آب تشکیل گردید. در مرحله بعد جهت حذف انسولین محصور نشده و سایر ترکیبات از محلول نانولیپوزوم های تهیه شده، محلول مذکور به مدت ۳۰ دقیقه با دور ۱۲۰۰ دور در دقیقه اولتراسانتریفیوژ گردید. در نهایت جهت یکنواخت نمودن قطر ذرات نانولیپوزومها، محلول بدست آمده از بالا با استفاده از دستگاه اولترافیلتراسیون و فیلتر پلی کربنات با قطر منفذ ۱۵۰ نانومتر اولترافیلتره گردید. جهت بررسی تأثیر غلظت های مختلف ستیل دی فسفات و بتا سیکلولدکسترین در ضربه محصور شوندگی انسولین و نیز پایدار کردن این هورمون در برابر هضم آنزیمی توسط پروتئازها، تهیه محلول های نانولیپوزومی در حضور غلظت های مختلف ترکیبات مذکور انجام شد. بدین صورت که تهیه محلول نانولیپوزومی با استفاده از ستیل دی فسفات با مولاریته های ۰، ۲ و ۳ و نیز مقادیر ۰، ۲ و ۳ میلی گرم بتا سیکلولدکسترین تکرار گردید.

روش پوشش دار کردن نانولیپوزومهای حاوی انسولین: جهت پوشش دار نمودن سطح خارجی غشاء نانولیپوزوم های تهیه شده با ماده کیتوزان از روش Werle و همکارانش استفاده گردید [۱۹]. در این بخش محلول بدست آمده از مرحله بالا در کیسه دیالیز ریخته شده و در دمای ۱۰ درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت بر روی همزن برقی در مجاورت محلول کیتوزان ۰/۲ درصد انکوبه گردید و بدین صورت نانولیپوزوم های پوشش دار شده با کیتوزان حاوی انسولین تهیه شد.

روش تعیین درصد کارایی محصورسازی نانولیپوزوم های حاوی انسولین: تعیین مقدار انسولین محصور شده در محلول نانولیپوزومی تهیه شده با استفاده از روش Jain انجام گردید [۸]. به این ترتیب که به یک میلی لیتر از محلول مذکور ۰/۵ میلی لیتر محلول کلات سدیم (۱۰ گرم بر لیتر)، ۲/۳ میلی لیتر بافر فسفات سالین (۱/۵ مولار با pH ۱/۵) معادل

گردید [۱۴]. از مزایای این روش می توان به استحصال آسان نمونه و عدم نیاز به بیهوشی و آرامش حیوانات مورد مطالعه در طول آزمایش اشاره نمود. در این روش مقدار ۰/۵ میلی لیتر خون از سیاهرگ حاشیه ای ناحیه گوش (Marginal ear vein) در حیوانات مورد مطالعه در مدت زمانهای ۰، ۰/۵، ۱/۵، ۲، ۳، ۴ و ۳/۵ ساعت پس از تجویز موارد ذکر شده در بالا جمع آوری شد و پس از جداسازی سرم این نمونه ها اندازه گیری گلوکز در آنها انجام گردید.

روش تجزیه و تحلیل داده ها: در این تحقیق نتایج به دست آمده به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش گردید. همچنین مقدار گلوکز خون خرگوشهای مورد مطالعه با استفاده از برنامه آماری SPSS و با کمک تست آماری ANOVA یک طرفه با پس آزمون Tukey post hoc به تجزیه و تحلیل گردید. در این مطالعه $p < 0/05$ به عنوان سطح معنی دار اختلافها در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج حاصل از اندازه گیری مقدار انسولین محصور شده در نانولیپوزومهای تهیه شده: جدول ۱ بیانگر مقدار انسولین محصور در تمام فرمولاسیونهای تهیه شده می باشد. همانطور که مشخص است حداقل مقدار محصور شوندگی معادل ۰/۰۸ ± ۰/۳۹ میلی گرم می باشد.

نتایج حاصل از اندازه گیری کارایی محصورسازی نانولیپوزومهای تهیه شده: برای تمام فرمولاسیونهای تهیه شده نانولیپوزوم های حاوی انسولین درصد کارایی محصورسازی محاسبه گردید (جدول ۲). همانطور که مشاهده می گردد،

انسولین و C-Peptid و بررسی وجود گلوکز در ادرار به صورت کیفی) در مقایسه با گروه شاهد تأیید گردید.

روش تجویز انسولین خوارکی، تزریقی و انسولین به فرم آزاد: در این بخش ۶ گروه حیوانات مورد مطالعه به مدت ۱۲ ساعت به طور ناشتا نگهداری شدند و به ترتیب زیر عمل گردید:

به خرگوشهای گروه شاهد و گروه دیابتی بدون مداوا یک میلی لیتر بافر فسفات سالین استریل خورانده شد. سپس انسولین محصور در نانولیپوزوم ها (انسولین خوارکی) با دوز ۳۰ واحد بین المللی به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن خرگوشهای گروه دیابتی تحت مداوای یک، در یک میلی لیتر بافر فسفات سالین استریل حل گردید و به حیوانات این گروه خورانده شد. به حیوانات گروه دیابتی تحت مداوای دو نیز انسولین به فرم آزاد (با دوز ۳۰ واحد بین المللی به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن خرگوشها) به صورت محلول در یک میلی لیتر بافر فسفات سالین استریل حاوی ۳۰ میلی گرم نانولیپوزومهای فاقد انسولین لیوفلیزه دریافت نمودند و در نهایت به خرگوشهای گروه دیابتی تحت مداوای چهار نیز انسولین به فرم آزاد (با غلظت ۳۰ واحد بین المللی به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن خرگوشها) به صورت محلول در یک میلی لیتر بافر فسفات سالین به روش تزریق داخل صفاقی تجویز گردید.

روش اندازه گیری گلوکز سرم خون: اندازه گیری گلوکز سرم خون حیوانات مورد مطالعه با استفاده از روش آنزیمی گلوکز اکسیداز - پراکسیداز انجام گردید [۲]. جهت خونگیری از خرگوشهای مورد مطالعه از روش Mir و همکارانش استفاده

جدول ۱- مقدار انسولین محصور شده در یک میلی لیتر محلول نانولیپوزوم های پوشش دار شده با کیتوزان حاوی انسولین با فرمولاسیون های متفاوت*

مقدار بتا سیکلو دکستربین (میلی گرم)					
۳	۲	۱	*	۱	۲
۲۸ ± ۰/۳۱ میلی گرم	۳۰/۵ ± ۰/۰۲ میلی گرم	۲۶ ± ۰/۴۰ میلی گرم	۲۲/۵ ± ۰/۱۵ میلی گرم	۱	۹
۳۰ ± ۰/۱۱ میلی گرم	۳۳ ± ۰/۳۵ میلی گرم	۲۹ ± ۰/۱۸ میلی گرم	۲۵ ± ۰/۳۱ میلی گرم	۱	۷
۳۵/۲ ± ۰/۶۱ میلی گرم	۳۹ ± ۰/۰۸ ** میلی گرم	۳۳/۵ ± ۰/۱۱ میلی گرم	۳۱/۵ ± ۰/۰۹ میلی گرم	۲	۶
۲۹ ± ۰/۲۴ میلی گرم	۳۲ ± ۰/۱۵ میلی گرم	۲۸ ± ۰/۴۲ میلی گرم	۲۸ ± ۰/۴ میلی گرم	۳	۵

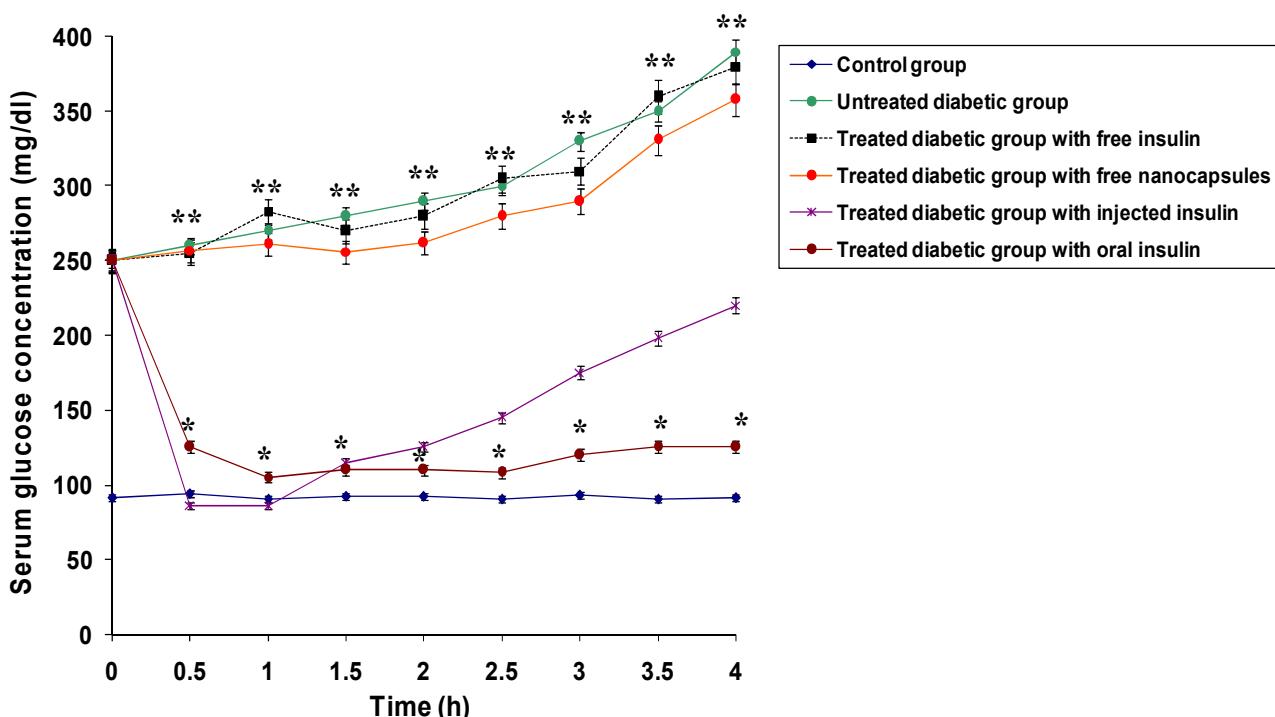
* هر آزمایش ۱۰ بار تکرار و مقادیر به صورت میانگین ± انحراف معیار گزارش گردید

** مقدار ذکر شده دارای اختلاف معنی دار ($p < 0/05$) با سایر داده ها می باشد.

جدول ۲- درصد کارایی محصور سازی نانولیپوزوم های پوشش دار شده با کیتوزان حاوی انسولین با فرمولا سیونهای متفاوت*

مقدار بتا سیکلو دکستربن [میلی گرم]

۳	۲	۱	۰	۴	۵
۵۶ ± ۰/۳۴	۶۱/۵ ± ۰/۱۲	۵۲ ± ۰/۱۱	۴۵ ± ۰/۳۰	*	
۶۰ ± ۰/۲۰	۶۶ ± ۰/۱۰	۵۸ ± ۰/۳۰	۵۰ ± ۰/۴۱	۱	
۷۰ ± ۰/۴۱	۷۹ ± ۰/۱۶**	۶۷ ± ۰/۲۲	۶۳ ± ۰/۱۸	۲	
۵۸ ± ۰/۷۶	۷۱ ± ۰/۱۴	۵۶ ± ۰/۱۸	۵۶ ± ۰/۴۲	۳	

* هر آزمایش ۱۰ بار تکرار و مقادیر به صورت میانگین \pm انحراف میانگین گردید، ** مقدار ذکر شده دارای اختلاف معنی دار ($p < 0.05$) با سایر داده ها می باشد.

شکل ۱- تغییرات گلوکز سرم خون خرگوشهای مورد مطالعه در واحد زمان (گروه دیابتی تحت مداوای ۱ در آزمایش انسولین محصور در نانولیپوزومها (انسولین خوراکی) را از طریق دهان دریافت نمودند، گروه دیابتی تحت مداوای ۲ در آزمایش انسولین را به فرم آزاد بصورت خوراکی دریافت کردند، گروه دیابتی تحت مداوای ۳ از طریق دهان نانولیپوزومهای فاقد انسولین دریافت نمودند و در نهایت گروه دیابتی تحت مداوای ۴ از طریق تزریق داخل صفاقی انسولین به فرم آزاد دریافت داشتند). *: اختلاف معنی دار بین گروه دیابتی تحت مداوای ۱ با گروه شاهد و گروههای دیابتی تحت مداوای ۲ و ۳ ($p < 0.05$), **: اختلاف معنی دار بین گروههای دیابتی بدون مداوا و تحت مداوای ۲ و ۳ با گروه شاهد ($p < 0.01$).

خون در وضعیت ناشتا $250 \pm 0/75$ میلی گرم بر دسی لیتر می باشد. نتایج بدست آمده در مورد تغییرات انسولین خون خرگوشهای سالم و دیابتی نشان داد که القاء دیابت سبب تغییر مقدار انسولین سرم خون از $3/3 \pm 6/20$ واحد بین المللی بر لیتر (گروه شاهد) به $1/2 \pm 2/50$ واحد بین المللی بر لیتر (گروههای دیابتی شده) می گردد. همچنین در این وضعیت مقدار C-Peptid در سرم خون خرگوشهای سالم معادل $4/22$ میلی گرم بر لیتر بود که این مقدار در خرگوشهای

بیشترین مقدار کارایی محصور سازی متعلق به فرمولا سیونی است که حاوی ۲ میلی گرم بتا سیکلو دکستربن و محلول سیلی دی فسفات ۲ مولار است و اختلاف آن با سایر داده ها معنی دار می باشد ($p < 0.05$).

نتایج القاء دیابت شیرین: همان طور که در شکل ۱ مشاهده می گردد، در گروه شاهد میانگین مقدار گلوکز خون ناشتا $91 \pm 0/68$ میلی گرم بر دسی لیتر بوده، در حالیکه در خرگوشهای دیابتی شده با استرپتوز توسمین مقدار میانگین گلوکز

شده و انسولین به طور مستقیم از طریق روده به کبد منتقل می گردد و همچنین اثرات افزایش انسولین محیطی را هم ندارد [۳]. عدم کارایی مناسب نانولیپوزومهای فاقد پوشش به عنوان حاملین خوراکی انسولین کاملاً مشخص و اثبات شده می باشد [۴]، زیرا طی تحقیقات انجام شده لیپوزومهای فاقد پوشش نمی توانند با دو مانع ذکر شده (آنزیمهای پروتئاز و اتصالات محکم بین آنتروسیتها) به طور کامل مقابله نمایند. این مورد در یافته های Kisel و همکارانش منعکس گردیده است [۱۰]. تاکنون در مورد مکانیسمهای جذب نانولیپوزومهای حاوی انسولین به مواردی نظیر جذب از طریق مویرگهای خونی و جذب از طریق لنف به ویژه درناحیه ایلیوم روده کوچک اشاره گردیده است [۵، ۲۲]. تحقیقات مختلف نشان داده که کیتوزان و مشتقات آن می توانند جذب نانولیپوزومها را در روده به روشهای فوق به شدت افزایش دهند [۱۸]. بطور مثال نانولیپوزومهای پوشش دار شده با کیتوزان قادرند به مخاط روده متصل گرددند که خود باعث افزایش مدت زمان ماندگاری نانولیپوزومها درون روده شده و در نتیجه نفوذپذیری این حاملین به داخل لایه مخاطی روده افزایش می یابد [۱۲]. همچنین کیتوزان سطحی می تواند اتصالات محکم بین سلولهای جاذب روده را به طور لحظه ای و برگشت ناپذیر به نانولیپوزومها نفوذپذیر نماید [۳]. بتا سیکلودکسترنین جزء ترکیبات سیکلودکسترنینی است و باعث افزایش حالیت، نفوذپذیری و نیز مهار فعالیت پروتئازهای خاص بر روی داروهای پیتیدی و پروتئینی می گردد [۱۶]. تحقیقات Krauland و همکارانش نشان داد که به کارگیری بتا سیکلودکسترنین در تهیه نانوپارتیکلهای حاوی انسولین از چند طریق سبب افزایش ضربی محصورسازی و پایداری *in vivo* افزایش می دهد [۱۱]. استفاده از این ترکیب در فرمولاسیون جدید به کار گرفته شده در این تحقیق موارد ذکر شده را اثبات نمود. ترکیب لیپیدی لیپوزومها در ضربی محصورسازی آنها مؤثر است [۶]. استفاده از ستیل دی فسفات دارای بار منفی در فرمولاسیون به کار گرفته شده باعث افزایش ضربی محصورسازی نانولیپوزومها گردیده است که طبق تحقیقات انجام شده می تواند ناشی از هم بر کنش قوی بین گروههای آمین موجود در انسولین با ستیل دی فسفات باشد

دیابتی به صفر تنزل یافتد. در مورد جستجوی کیفی گلوکز در ادرار توسط نوار ادراری، در خرگوشهای دیابتی شده گلوکز ادرار مثبت بود در حالیکه در گروه شاهد گلوکزی در ادرار مشاهده نگردید و با توجه به این نتایج القاء دیابت در گروههای دیابتی شده محرز گردید.

نتایج تجویز انسولین خوراکی، تزریقی و انسولین به فرم آزاد: در شکل ۱ تغییرات گلوکز سرم خون حیوانات آزمایشگاهی مورد مطالعه بعد از تجویز انسولین خوراکی، تزریقی و فرم آزاد انسولین مشخص گردیده است. همان طور که مشاهده می شود تغییرات گلوکز سرم خون گروه دریافت دارنده انسولین خوراکی در مقایسه با گروه های تست بدون مداوا و دریافت دارنده نانولیپوزومهای فاقد انسولین و نیز انسولین به فرم آزاد یک ساعت بعد از دریافت اختلاف معنی داری ($p < 0.05$) را نشان می دهد و این اختلاف تا ۴ ساعت پس از تجویز نیز ادامه می یابد. بیشترین تأثیر انسولین تزریقی ($p < 0.05$) ساعت بعد از تزریق مشاهده گردید، در حالیکه حداکثر تأثیر انسولین خوراکی یک ساعت پس از تجویز اعمال گردید. همانطور که در شکل ۱ مشخص است بعد از $2/5$ ساعت انسولین خوراکی شده نسبت به نوع تزریقی کارایی بیشتری داشته و گلوکز خون خرگوشهای گروه مصرف کننده آنرا به 108 ± 0.68 میلی گرم بر دسی لیتر می رساند، در حالیکه گلوکز خون خرگوشهای دریافت کننده انسولین تزریقی در همین زمان 145 ± 0.33 میلی گرم بر دسی لیتر است. همچنین در تمام زمانهای $3/5$ و 4 ساعت این اختلاف محسوس تر می گردد. در تمام زمانهای مورد مطالعه، تغییرات گلوکز سرم خون گروه شاهد نامحسوس است و مقادیر آن با تغییرات گلوکز سرم خون با گروههای دریافت دارنده نانولیپوزومهای فاقد انسولین و نیز انسولین به فرم آزاد اختلاف معنی داری ($p < 0.05$) را نشان می دهد.

بحث

یکی از جنبه های تحقیقی مورد اهمیت در دنیای امروز ایجاد حاملهای مناسب و کارآ براي تجویز خوراکی پیتیدها و پروتئینها می باشد [۷۱]. بیشترین تحقیقات در این زمینه بر روی حاملین خوراکی انسولین صورت گرفته است. زیرا این روش تجویز انسولین از لحاظ فیزیولوژیک سازگارتر محسوب

اثبات می گردد. اختلاف معنی دار ($p < 0.05$) غلظت گلوکز سرم خون بین گروه تحت مداوا با انسولین خوارکی و نیز گروه تحت مداوا با انسولین تزریقی بعد از ۴ ساعت می تواند بیانگر این باشد که رها شدن انسولین از نanoliposomes‌های حاوی آن به تدریج و مداوم صورت می گردد و اثر آن پایدارتر است، در حالیکه در شکل تزریقی، به دلیل افزایش یکباره مولکولهای انسولین و برخورد مستقیم آنها با آنزیمهای پروتئاز، این مولکولها به سرعت تخریب شده و از بین می روند [۷،۸]. در نهایت یافته های این تحقیق به طور واضح نشان داد که *in vivo* انسولین خوارکی تهیه شده کارایی لازم را در شرایط برای معرفی شدن به عنوان یک گزینه جدید به عنوان حامل انسولین دارد. به هر حال مطالعات بیشتر بر روی این فرمولاسیون جدید می تواند نوید بخش روشی نوین در تجویز انسولین برای بیماران مبتلا دیابت باشد و این بیماران را از رنج تحمل تزریق مکرر انسولین و نیز هزینه های گزاف آن رهایی بخشد.

سپاسگزاری

این طرح تحقیقاتی با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد انجام گردیده است. بدین وسیله از خدمات این معاونت تشکر و قدردانی به عمل می آید.

References

- [1] Avadi MR, Sadeghi AM, Mohammadpour N, Abedin S, Atyabi F, Dinarvand R, et al, Preparation and characterization of insulin nanoparticles using chitosan and Arabic gum with ionic gelation method. *Nanomedicine* 6 (2010) 58–63.
- [2] Bayat A, Dorkoosh FA, Dehpour AR, Moezi L, Larjani B, junginger HE, et al, Nanoparticles of quaternized chitosan derivatives as a carrier for colon delivery of insulin: Ex vivo and in vivo studies. *Int J Pharm* 356 (2008) 259- 266.
- [3] Cui F, Qian F, Zhao Z, Yin L, Tang C, Yin C, Preparation, characterization, and oral delivery of insulin loaded carboxylated chitosan grafted poly (methylmethacrylate)nanoparticles. *Biomacromolecules* 10 (2009) 1253–1258.
- [4] Cui F, Shi K, Zhang L, Tao A, Kawashima Y, Biodegradable nanoparticles loaded with insulin–phospholipid complex for oral delivery: Preparation, in vitro characterization and in vivo evaluation. *J Controlled Release* 114 (2006) 242-250.
- [5] Damge C, Maincent P, Ubrich N, Oral delivery of insulin associated to polymeric nanoparticles in diabetic rats. *J Controlled Release* 117 (2007) 163-170.
- [6] Gaffari MA, Dabbagh MA, Gharib A, Human erythrocyte superoxide dismutase encapsulated in positively charged liposomes. *Iran J Pharm Sci* 1 (2005) 153-160.

- [7] Graf A, Rades T, Hook SM, Oral insulin delivery using nanoparticles based on microemulsions with different structure-types: Optimisation and in vivo evaluation; *Euro J Pharm Sci* 37 (2009) 53-61.
- [8] Jain D, Panda AK, Majumdar DK, Eudragit S100 entrapped insulin microspheres for oral delivery. *AAPS Pharm Sci Tech* 3 (2005) 123-128.
- [9] Kedar P, chakrabarti CH, Effects of Jambolan seed treatment on blood sugar, lipids and urea in streptozotocin induced diabetes in rabbits. *Indian J Pharmacol* 27 (1983) 135-40.
- [10] Kisel MA, Kulik LN, Tsybovsky IS, Vlasov AP, Vorob'yov MS, Kholodova EA, et al, Liposomes with phosphatidylethanol as a carrier for oral delivery of insulin: studies in the rat. *Int J Pharm* 216 (2001) 105-114.
- [11] Krauland AH, Alonso MJ, Chitosan/cyclodextrin nanoparticles as macromolecular drug delivery system. *Int J Pharm* 340 (2007) 134-142.
- [12] Krishnankutty RK, Mathew A, Saikiran K, Shrikumar S, Carani S, Aalternative routes on insulin delivery. *J Cent South Univ* 44 (2009) 21-29.
- [13] Lin YH, Mi FL, Chen CT, Chang WC, Peng SF, Liang HF, et al, Preparation and characterization of nanoparticles shelled with chitosan for oral insulin delivery. *Biomacromolecules* 8 (2007) 146-152.
- [14] Mir SH, Baqui A, Bhagat RC, Darzi MM, Shah AW, Biochemical and histomorphological study of streptozotocin-Induced diabetes mellitus in rabbits. *Pakistan J Nutrition* 7 (2008) 359-364.
- [15] Mirzaee M, Owlia P, Mehrabi M, Gharib A, In vitro bactericidal activity of encapsulated amikacin in liposome. *Iranian J Path* 4 (2009) 151-156
- [16] Sajeesh S, Sharma CP, Cyclodextrin-insulin complex encapsulated polymethacrylic acid based nanoparticles for oral insulin delivery. *Int J Pharm* 325 (2006) 147-154.
- [17] Shelma R, Paul W, Sharma CP, Development and characterization of self-aggregated nanoparticles from anacardoylated chitosan as a carrier for insulin. *Carbohydrate Polymers* 80 (2010) 285-290.
- [18] Singh B, Chauhan N, Modification of psyllium polysaccharides for use in oral insulin delivery. *Food Hydrocolloids* 23 (2009) 928-935.
- [19] Werle M, Takeuchi H, Chitosan-aprotinin coated liposomes for oral peptide delivery: Development, characterisation and in vivo evaluation. *Int J Pharm* 370 (2009) 26-32.
- [20] Woitiski CB, NeuFeld RJ, Ribeiro AJ, Veiga F, Colloidal carrier integrating biomaterials for oral insulin delivery: Influence of component formulation on physicochemical and biological parameters. *Acta Biomaterialia* 5 (2009) 2475-2484.
- [21] Wu Z, Ping Q, Wei Y, La J, Hypoglycemic efficacy of chitosan-coated insulin liposomes after oral adminstration in mice. *Acta Pharmacol Sin* 25 (2004) 966-972.
- [22] Ungaro F, Bianca R, Giovino C, Miro A, Sorrentino R, quaglia F, et al, Insulin-loaded PLGA/cyclodextrin large porous particles with improved aerosolization properties: In vivo deposition and hypoglycaemic activity after delivery to rat lungs. *J Controlled Release* 135 (2009) 25-34.